FICHE TECHNIQUE de PRODUIT

CE

20

Certificat '0965-CPR-GT0-680

Classe Granulaire	0/4

Catégorie selon PTV 411 : Sable calcaire 0/3,15 CF A f5 a Lavé

Norme: EN 12620 Concassé pour Bétons	G_F 85
Norme: EN 13242 Concassé pour les travaux génie civil et la construction des chaussées	G_F 85 G_{TF} 10

Producteur	***CHANTIER: FELLER CONCASSAGES HERMALLE***
Grès du Bois d'Anthisnes srl	□ Tel : 32 4 380 27 71 □ Fax: 32 4 380 30 82
Route de la Malle-Poste, 3	□ TVA: BE 0419-905-179 □ RC Huy: 47-117
4171 Poulseur Belgique	□ www.gba.be

		0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	3,15	5,6	6,3	MB	CF
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage												
Etendue	e	3,0	20,0	20,0	10,0	20,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incertitude	u	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,2	2,0
Limite Sup	LS	5,0	16,0	24,0	37,0	60,0	93,0	99,0	100,0	100,0	1,0	4,0
Incertitude Max	*Vss+u*	*10,8*	*33,5*	*44,0*	*47,1*	*76,2*	*96,3*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*1,2*	*6,0*
Tolérance Max	Vss	6,8	29,5	40,0	43,1	73,2	93,3	99,0	100,0	100,0	1,0	4,0
Valeur type	**Xt**	**3,8**	**9,5**	**20,0**	**33,1**	**53,2**	**83,3**	**98,7**	**100,0**	**100,0**	**0,4**	**3,0**
Tolérance Min	Vsi	0,8	0,0	0,0	23,1	33,2	73,3	93,7	100,0	100,0		
Incertitude Min	*Vsi-u*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*19,1*	*30,2*	*70,3*	*91,7*	*100,0*	*100,0*		
Limite Min	LI	0,0	0,0	4,0	17,0	40,0	73,0	89,0	98,0	100,0	0,0	2,4
Résultats de production du 05/10/2022 au 20/12/2022												
Partie Informative : résultats de production												
Moyenne	Xf	3,8	9,5	20,0	33,1	53,2	83,3	98,7	100,0	100,0	**0,5**	**3,0**
Maximum	M	4,6	12,0	22,8	36,3	56,3	85,8	98,9	100,0	100,0	**0,5**	**3,1**
Minimum	m	2,6	5,6	17,3	29,7	49,3	78,0	98,1	100,0	100,0	**0,4**	**2,9**
Fuseau de régularité												
Prod. Min	Vsi+1,25sf	1,7	2,4	2,8	26,0	36,3	75,7	94,0	100,0	100,0		
Prod. Sup	Vss-1,25sf	6,0	27,1	37,2	40,2	70,0	90,8	98,6	100,0	100,0		
Ecart-type	sf	0,7	2,0	2,2	2,3	2,5	1,9	0,3	0,0	0,0		
Nombre de résultats		12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	12

			SPECIFICATION CE			SPECIFICATION
Caractéristiques de production	**Normes EN**	**Feller**	**EN 13043**	**EN 12620**	**EN 13242**	**BENOR**
Teneur en fines	EN 933-1	**3,8**		f_{10}	f_7	f_5
Qualité des fines (MB)	EN 933-9	**0,5**	**MB 1**			**a**
Module de finesse	EN 12620		**CF**			**CF**
Tolérance			**A**			**A**
PSV	EN 1097-8		**NR**			**NR**
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1		**NG**			**NG**
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**2,68 Mg/m³***	**2,68 Mg/m³***			**± 0,07**
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	**0,5%***	**0,5%***			**± 0,3**
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		**Négative**			**Pas de MO**
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	**0,1%**				**≤ 0,5%**

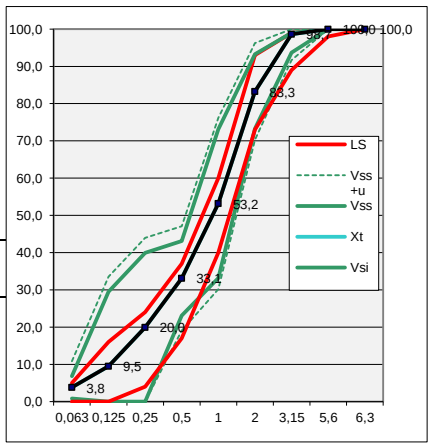

*Moyenne des 6 dernières analyses en date du 10-01-22

Version : FT 0/4 2023-1 **Date : 10-01-22**

La direction de la Carrière du Bois d'Anthisnes s'engage à respecter les exigences des annexes ZA des normes harmonisées NBN EN 13242, 12620.

P Dethier
Directeur